


ДКПІ 24.12.24.150

УКНД 87.060

Экземпляр № 1

СОГЛАСОВАНО
Министерство охраны
здоровья Украины
Заместитель главного государственного
санитарного врача Украины
_____ Г.Ф.Бурлак
Заключение № 05.03.02-07/16308
от «14» 04 2005г.

УТВЕРЖДАЮ
Закрытое акционерное
общество «Крымский ТИТАН»
Председатель Правления

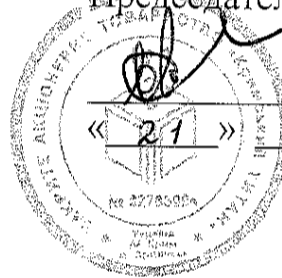

Дмитриев Е.И.
04 2005г.

ИЗМЕНЕНИЕ №2
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ТУ У 24.1-05762329-001-2003

Диоксид титана пигментный
Двооксид титану пігментного

СОГЛАСОВАНО

ЗАО «Лакма»
Технический директор
_____ В.И.Кичмаренко

Согласовано письмом от
«29» 03 2005 г.
№ 3/196

РАЗРАБОТАНО

ЗАО «Крымский ТИТАН»
И.о.заместителя директора
технического по качеству-
начальник управления
_____ С.П.Трунов
«15» 03 2005 г.

Ведущий специалист по
стандартизации,
сертификации и качеству
_____ Л.А.Сираш
«15» 03 2005 г.

Государственный комитет Украины
по вопросам технического регулирования
и потребительской политики
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Крымский региональный научно-производственный
центр стандартизации, метрологии и сертификации»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 12. 05 2005 г.
по книге учета за № 092/02720/02

Фонд НД
ЗАО «Крымский ТИТАН»

Титульный лист. Слова “Двооксид титану пігментного” заменить на “Двооксид титану пігментний”.

Страница 2

Во втором абзаце добавить «Марка Crimea CR-08 – универсальный пигмент для промышленных покрытий и красок».

В третьем абзаце добавить «Марка Crimea CR-08 соответствует марке R2».

Раздел 1:

исключить

«ГОСТ 7328-82 Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия».

дополнить

«ДСТУ ГОСТ 7328-2003 Гирі. Загальні технічні умови».

Раздел 2:

Таблица 1. Для новой марки добавить новую колонку под номером «8».

Нумерацию колонки «Метод испытаний» заменить с «8» на «9».

Таблица 1

Наименование показателя	Норма для марок
	Crimea CR-08
1	8
1 Массовая доля диоксида титана, %, не менее	92
2 Массовая доля рутильной формы, %, не менее	97
3 Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,5
4 Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более	0,2
5 pH водной суспензии	6,5-8
6 Остаток на сите с сеткой 0045, %, не более	0,01
7 Остаток на сите с сеткой 016, %, не более	не нормируется
8 Разбеливающая способность, условные единицы, не менее	1900
9 Укрывистость, г/м ² , не более	35

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КРИМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

Окончание таблицы 1

1	8
10 Диспергируемость, мкм, не более	13
11 Белизна, условные единицы, не менее	96 (96,5)
12 Маслосодержание, г/100 г пигмента, не более	25

Пункт 2.3.2 изложить в новой редакции:

«2.3.2 Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Бережь от влаги».

Раздел 5:

В пункте 5.2.1, 5.3.1 и 5.5.1 заменить «Набор гирь Г-2-210 ГОСТ 7328» на «Набор гирь (1г – 100г) по ДСТУ ГОСТ 7328»;

В пункте 5.2.1, 5.3.1 и 5.10.1 заменить «Цилиндр 1-100» на «Цилиндр 1-100-2»;

Пункт 5.5. **Примечание.** После слов: «Crimea CR-07» добавить «Crimea CR-08»;

В пункте 5.5.1 заменить «Цилиндр 1-250» на «Цилиндр 1-250-2», «Колба Кн-2 – 250 – 29 ТХС» на «Колба Кн-2 – 250 – 24/29 ТХС».